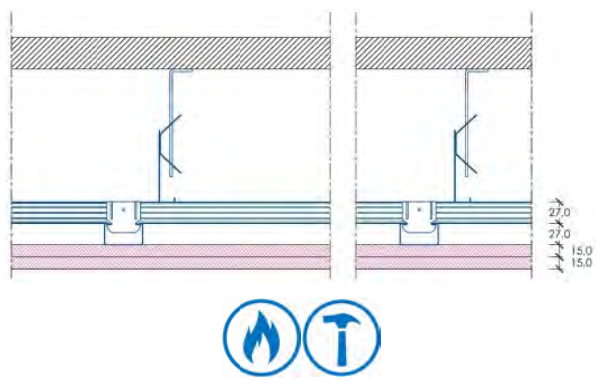
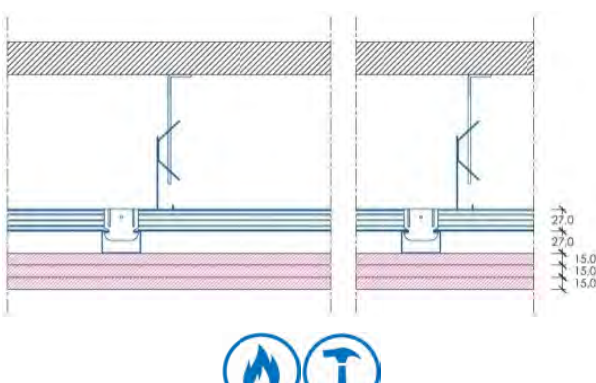
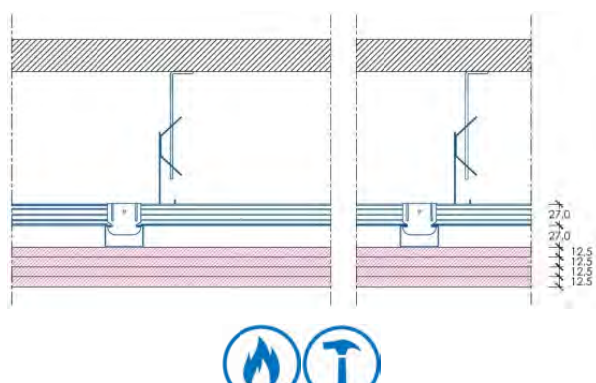
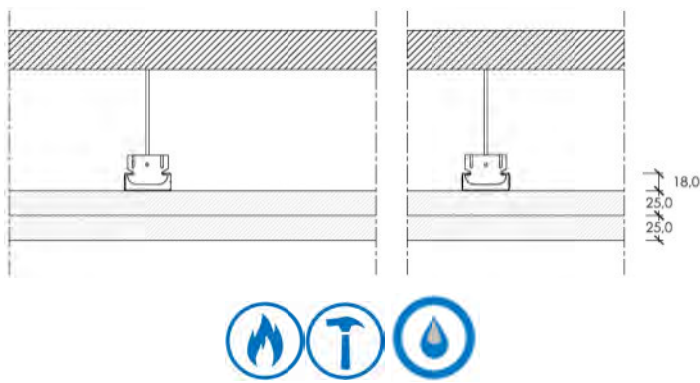


7 CONTROSOFFITTI A MEMBRANA – prove in accordo alla norma EN 1364-2			
N°	Sezione	Resistenza al fuoco	Applicazione
7.1	CS.AN controsoffitto a membrana 2x15 FIRELINE Rapporto di prova di resistenza al fuoco ISTITUTO GIORDANO n° 299524/3485 FR  <p>- doppia struttura GYPROFILE 27/48, int. prim. 750 mm, int. sec. 400 mm, pendini int. 750 mm - 2 FIRELINE 15 (tipo DF, peso 13 kg/m²), spessore 15 mm, reaz. al fuoco A2-s1,d0, fissate con viti poste ad interasse di 200 mm</p>	EI 60	(campo di diretta applicazione)
	CS.AN controsoffitto a membrana 3x15 FIRELINE Rapporto di prova di resistenza al fuoco ISTITUTO GIORDANO n° 300890/3487 FR  <p>- doppia struttura GYPROFILE 27/48, int. prim. 750 mm, int. sec. 400 mm, pendini int. 750 mm - 3 FIRELINE 15 (tipo DF, peso 13 kg/m²), spessore 15 mm, reaz. al fuoco A2-s1,d0, fissate con viti poste ad interasse di 200 mm</p>		
7.2	CS.AN controsoffitto a membrana 4x13 FIRELINE Rapporto di prova di resistenza al fuoco ISTITUTO GIORDANO n° 322274/3707 FR  <p>- doppia struttura GYPROFILE 27/48, int. prim. 750 mm, int. sec. 400 mm, pendini int. 600 mm - 4 FIRELINE 13 (tipo DF, peso 10,1 kg/m²), spessore 12,5 mm, reaz. al fuoco A2-s1,d0, fissate con viti poste ad interasse di 200 mm</p>	EI 120	NOVITÀ (campo di diretta applicazione)
7.3			

CONTROSOFFITTI A MEMBRANA – CONTROSOFFITTI AUTOPORTANTI – prove in accordo alla norma EN 1364-2

7.4	CS.AN controsoffitto a membrana 2x25 GLASROC F	Rapporto di prova di resistenza al fuoco APPLUS n° 09/32301770	
	 <p>- singola struttura GYPROFILE 27/48, int. 500 mm, barre filettate Ø 6 mm, int. 1000 mm - 2 GLASROC F 25 (tipo GM-F-H2, peso 21,3 kg/m²), spessore 25 mm, reaz. al fuoco A1, fissate con viti poste ad interasse di 200 mm</p>	EI 120	campo di diretta applicazione

RIEPILOGO FASCICOLI TECNICI		
Reazione al fuoco A2-s1,d0 – A1 (lastre fuoco tipo F) Sostituzione lastre FIRELINE - LISAFLAM	Sol. N° 7.1 – 7.2 – 7.3 pag. 38	Fascicolo tecnico FIRELINE/2014/03 Relazione tecnica I.G. 321822

CONTROSOFFITTI A MEMBRANA – CONTROSOFFITTI AUTOPORTANTI – prove in accordo alla norma EN 1364-2